

GEST80 ESR

沉淀析出硬化钢，高纯洁度。适用于最大 400mm 高抛光要求的塑胶模具，优良的抛光性、晒纹性，尺寸稳定性良好。

材料特性	钢材编号/钢种	SWG GEST80 VICTORY ESR							
	简称	15NiMnCuAlMo12-6							
	类似钢种	-							
	参考化学成分 [%]	C	Mn	Cr	Mo	Ni	Cu	Al	
		0.14	1.40	0.30	0.30	2.80	0.90	0.90	
	生产工艺	EAF/LF/VD/ESR, 锻造, 淬火+回火							
	使用硬度 / 抗拉强度 根据DIN EN ISO 18265 表格 B2转换			HB	HRC	N/mm²			
				359 - 400	38 - 42	1140 - 1270			
	交货状态	淬火+回火		359 - 400		38 - 42		1140 - 1270	按客户要求
	最大尺寸	直径				厚度			
-				≤ 400 mm					
超声波探伤	EN 10228-3				SEP 1921				
	表格3 - 类型1 - 品质等级4				组别3 - 等级E,e				
纯净度	DIN 50602				ASTM E45 方法 A				
	K1 ≤ 10				A, B, C ≤ 1; D ≤ 2				

工艺性能		0	1	2	3	4	5	注解
	韧性		■	■				在 38 - 42 HRC硬度区间
	高温强度		■	■	■			
	耐磨性		■	■	■	■		
	耐腐蚀性	■						
	机械加工性能		■	■	■			
	抛光性能		■	■	■	■		ISO/SPI: N1/A-1
	焊接性能		■	■	■			根据DIN EN 1011-2, CET = 0.45 %
	晒纹性能		■	■	■	■		
	氮化性能		■	■	■	■		氮化硬度 900 - 1250 HV1
	镀铬性能		■	■	■	■		高纯净度

评分标准：0=不适合; 1=较差; 2=一般; 3=良好; 4=很好; 5=非常好

物理性能	热传导性 [W · m ⁻¹ · K ⁻¹]	20 °C	200 °C	300 °C	500 °C
		43.1	42.2	-	-
	热膨胀系数 20°C至对应温度 [10 ⁻⁶ · K ⁻¹]	100 °C	200 °C	300 °C	500 °C
		11.3	12.6	13.5	-
	弹性模量 [kN/mm ²]	20 °C	200 °C	300 °C	500 °C
		203	192	185	172


应用	适用于	模具制作, 注塑成型
	模具种类	对表面要求高的注塑模
	使用温度	< 300°C
	模具尺寸	中及小型模具
	最终产品	塑料部件, 晒纹件, 高光部件
	特征	沉淀析出硬化, 高纯净度

SWG钢厂工艺指导	焊接, 晒纹, 抛光
-----------	------------


热处理		温度最小值 [°C]	温度最大值 [°C]	介质 / 注解
	退火	640	680	空气
	淬火	880	920	油
	回火	-	~ 550	空气
	去应力	500	520	至少比回火温度低30°C
	焊前预热	320	350	
	氮化	450	520	至少比回火温度低30°C
	PVD处理	450	520	

曲线图/ 组织	CCT曲线图	有
	回火曲线图	有
	热处理建议	沉淀析出硬化
	显微组织	板条马氏体+ 析出物

回火曲线图：

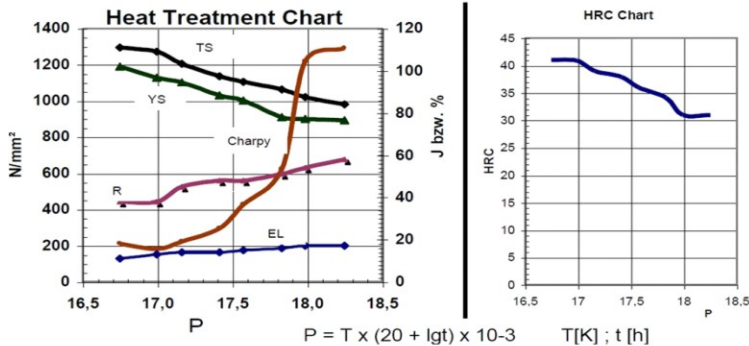

CCT曲线图：

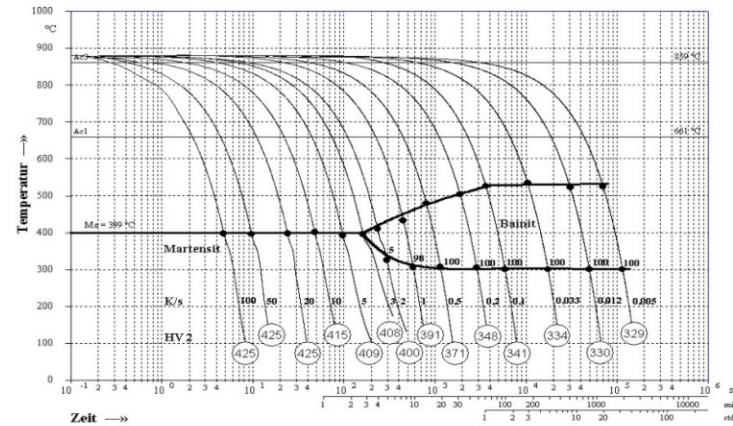

请注意: 此数据表中的信息无法律约束力, 仅作为用户的首次阅览指导。因此, 我们并没有义务对数据进行更正、完善或更新。涉及具体订单, 产品的性能数据应参照相应的合同。
德国葛利兹钢厂

德标钢种
Din Grades

应用 Application	交付状态 Delivery Condition	钢种 Grade	化学成分 % Typical SWG analysis in w%						硬度(表面) Service hardness (surface)
			C	Cr	Mo	Ni	V	其它 Others	
塑胶钢 Plastic Mold Steels	预硬 Q+T	2311	0.40	2.00	0.20	-	-	-	28-34 HRC
		2312	0.40	1.90	0.20	-	-	S~0.05	28-34 HRC
		2738 / 2738H / 2738HH	0.36	1.80	0.20	1.10	-	-	30-38 HRC
		2711mod	0.55	1.10	0.80	2.00	0.10	-	36-42 HRC
		2714	0.55	1.10	0.50	1.70	0.10	-	38-44 HRC
	退火annealed	2767	0.45	1.25	0.20	3.90	-	-	49-53 HRC
不锈钢 Corrosion Resistant Steels	预硬 Q+T	2085	0.33	16.00	-	<1.00	-	S~0.08	28-34 HRC
		2316	0.35	15.50	1.00	0.50	-	-	28-34 HRC
		2316 VICTORY ESR	0.35	15.50	1.00	0.50	-	-	28-34 HRC
		2316mod VICTORY ESR	0.26	15.00	1.00	0.70	-	-	28-34 HRC
	预硬 Q+T	2083	0.40	13.00	-	-	-	-	32-52 HRC
		2083 VICTORY ESR	0.40	13.00	-	-	-	-	32-52 HRC
		2083mod VICTORY ESR	0.38	13.00	-	-	0.25	添加 alloyed	29-52 HRC
	退火annealed								
热作钢 Hot Work Steels	超精细化 退火 EFS-annealed	2343 / EX3	0.36	5.00	1.20	-	0.40	-	36-52 HRC
		2343 VICTORY ESR	0.36	5.00	1.20	-	0.40	-	36-52 HRC
		2344 / EX4	0.40	5.20	1.30	-	1.00	-	36-52 HRC
		2344 VICTORY ESR	0.40	5.20	1.30	-	1.00	-	36-52 HRC
		2367 VICTORY ESR	0.36	5.10	2.80	-	0.55	-	35-52 HRC
冷作钢 Cold Work Steels	退火 annealed	2357	0.50	3.30	1.50	-	0.25	-	52-56 HRC
		2379	1.55	12.00	0.90	-	0.90	-	58-62 HRC

葛利兹钢种
SWG Grades

交付状态 Delivery Condition	钢种 Grade	化学成分 % Typical SWG analysis in w%						硬度(表面) Service hardness (surface)
		C	Cr	Mo	Ni	V	其它 Others	
预硬 Q+T	738HH	0.27	1.35	添加 alloyed	1.00	-	添加 alloyed	32-38 HRC
	XPM	0.27	1.35	0.50	1.00	-	添加 alloyed	38-42 HRC
	XPM VICTORY ESR	0.30	1.35	0.70	1.00	-	添加 alloyed	38-42 HRC
	CPM40 VICTORY ESR	0.15	4.00	1.10	3.00	-	添加 alloyed	38-42 HRC
	GEST80 VICTORY ESR	0.14	0.30	0.30	2.80	-	Cu, Al	38-42 HRC
退火annealed	GPM58 VICTORY ESR	0.50	5.00	2.20	添加 alloyed	0.70	-	54-58 HRC
预硬 Q+T	CPM50 VICTORY ESR	0.28	14.00	-	0.60	-	N	38-42 HRC
退火 annealed	CRMHP VICTORY ESR	0.25	14.00	-	0.60	-	N	50-52 HRC
	OPTI N+ PESR	0.15	14.00	-	0.60	-	N	50-57 HRC
	HNS28 PESR	0.25	14.00	-	0.60	-	N	57-59 HRC
	HNS40HC PESR	0.40	15.00	2.00	<0.50	<1.50	N	58-60 HRC
	Cronidur®30 PESR	0.30	15.00	1.00	0.50	-	N	58-60 HRC
退火 annealed	EX1 VICTORY ESR	0.35	5.00	2.20	-	0.55	-	40-52 HRC
	2343PLUS VICTORY ESR	0.38	5.00	1.80	-	0.55	-	40-52 HRC
	EX55 VICTORY ESR	定制产品 Customized Steel						40-52 HRC
	EX6 VICTORY ESR	0.43	6.40	1.30	-	0.90	-	52-56 HRC

葛利兹钢材特性-应用参考表

Gröditz Steel Characteristic- Application Reference

特性比例(Characteristic ratio)： 0=不适合(NA) / 1=低度(LOW) / 2=中度(Medium) / 3=好(Good) / 4=很好(Very good) / 5=非常好(Excellent)

Grade 钢种	Chemical Composition (%)化学成分-範圍值							Machin-Ability 机加性能							Polish-Ability 抛光性能							Grain-Ability 蚀纹性能							Wear-Ability 耐磨性能							Weld-Ability 焊接性能						
	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	Others																																			
								0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5					
2311	0.40	0.30	1.50	2.00	0.20																																					
2312	0.40	0.30	1.50	1.90	0.20		S:0.05																																			
2738	0.36	0.25	1.50	1.80	0.20	1.10																																				
738HH	0.27	0.30	1.35	1.35	add	1.00	add																																			
XPM	0.27	0.30	1.55	1.35	0.50	1.0	add																																			
XPM ESR	0.30	0.30	1.55	1.35	0.70	1.00	add																																			
2711	0.55	0.25	0.70	0.70	0.30	1.70	V:0.1																																			
2714	0.55	0.25	0.70	1.10	0.50	1.70	V:0.1																																			
GEST 80 ESR	0.14		1.40	0.30	0.30	2.80	Cu:0.9 Al:0.3																																			
CPM 40	0.15	0.30	0.50	4.00	1.10	3.00	add																																			
2343(EX3)	0.36	1.00	0.35	5.00	1.20		V:0.4																																			
2343(EX3) ESR	0.36	1.00	0.35	5.00	1.20		V:0.4																																			
2344(EX4)	0.4	1.00	0.40	5.20	1.30		V:1.0																																			
2344(EX4) ESR	0.4	1.00	0.40	5.20	1.30		V:1.0																																			
2767	0.45	0.25	0.35	1.25	0.20	3.90																																				
GPM 58 ESR	0.5	≤0.5	0.50	5.00	2.20		V:0.7 Ni +																																			

交货状态 Delivery Status : (字段颜色 field color)--- 蓝色 : 预硬模具钢料(Pre-hardened steel) / 黄色 : 退火模具钢料(Anneal steel)

※ 本表所载数据信息是根据我们的知识水平所编写，目的是提供对我们产品使用的一般建议此不视当作是产品质量特性的保证，每一个葛利兹钢料的用户应当自己判断选择葛利兹产品的适用性。

葛利兹钢材特性-应用参考表

Gröditz Steel Characteristic- Application Reference

特性比例(Characteristic ratio) : 0=不适合(NA) / 1=低度(LOW) / 2=中度(Medium) / 3=好(Good) / 4=很好(Very good) / 5=非常好(Excellent)

Grade 钢种	Chemical Composition (%)化学成分-範圍值							Corrosion resistance 耐腐蝕能力							Toughness 韌性							Chrome platability 鍍鉻性能							Nitridability 氮化性能													
	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	Others																																			
								0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5											
2311	0.40	0.30	1.50	2.00	0.20			■							■	■					■	■					■	■	■													
2312	0.40	0.30	1.50	1.90	0.20		S:0.05	■							■						■						■	■	■													
2738	0.36	0.25	1.50	1.80	0.20	1.10		■							■	■	■				■	■	■				■	■	■													
738HH	0.27	0.30	1.35	1.35	add	1.00	add	■							■	■	■				■	■	■				■	■	■													
XPM	0.27	0.30	1.55	1.35	0.50	1.0	add	■							■	■	■				■	■	■	■			■	■	■													
XPM ESR	0.30	0.30	1.55	1.35	0.70	1.00	add	■							■	■	■	■	■		■	■	■	■	■		■	■	■													
2711	0.55	0.25	0.70	0.70	0.30	1.70	V:0.1	■							■	■	■				■	■					■	■														
2714	0.55	0.25	0.70	1.10	0.50	1.70	V:0.1	■							■	■	■				■	■					■	■														
GEST 80 ESR	0.14		1.40	0.30	0.30	2.80	Cu:0.9 Al:0.3	■							■	■					■	■	■	■			■	■	■	■												
CPM 40	0.15	0.30	0.50	4.00	1.10	3.00	add	■							■						■	■	■	■			■	■	■	■	■											
2343(EX3)	0.36	1.00	0.35	5.00	1.20		V:0.4	■							■	■					■	■					■	■	■	■												
2343(EX3) ESR	0.36	1.00	0.35	5.00	1.20		V:0.4	■							■	■	■				■	■	■	■	■		■	■	■	■	■											
2344(EX4)	0.4	1.00	0.40	5.20	1.30		V:1.0	■							■	■					■	■					■	■	■	■	■											
2344(EX4) ESR	0.4	1.00	0.40	5.20	1.30		V:1.0	■							■	■	■				■	■	■	■	■		■	■	■	■	■											
2767	0.45	0.25	0.35	1.25	0.20	3.90		■							■	■	■				■	■	■				■	■														
GPM 58 ESR	0.5	≤0.5	0.50	5.00	2.20		V:0.7 Ni +	■							■	■	■				■	■	■	■	■		■	■	■	■	■											

交货状态 Delivery Status : (字段颜色 field color)---■ : 预硬模具钢料(Pre-hardened steel) / ■ : 退火模具钢料(Anneal steel)

※ 本表所载资料的信息是根据我们的知识水平所编写, 目的是提供对我们产品使用的一般性建议因此不当视为是产品质量特性的保证, 每一个葛利兹钢料的用户应当自己判断选择葛利兹产品的适用性。

葛利兹不锈钢钢材系列特性-应用参考表

Gröditz Steel Characteristic- Application Reference



特性比例(Characteristic ratio) : 0=不适合(NA) / 1=低度(LOW) / 2=中度(Medium) / 3=好(Good) / 4=很好(Very good) / 5=非常好(Excellent)

Grade 钢种	Chemical Composition (%)化学成分-范围值							Machin-Ability 机加性能						Polish-Ability 抛光性能						Grain-Ability 蚀纹性能						Wear-Ability 耐磨性能						Weld-Ability 焊接性能					
	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	Others	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
2316	0.35	0.35	0.70	15.50	1.00	0.50																															
2085	0.33	≤1.00	≤1.00	16.00		≤1.00	S:0.08																														
CPM50 ESR	0.28	0.30	0.40	14.00		0.60	+N																														
2083	0.40	0.40	0.70	13.00																																	
2083 ESR	0.40	0.40	0.70	13.00																																	
2083 mod ESR	0.38	1.00	0.50	13.00			V:0.25																														
CRMHP	0.25	0.30	0.40	14.00		0.60	+N																														
OPTI N+	0.15	0.30	0.40	14.00		0.60	+N																														
Grade 钢种	Chemical Composition (%)化学成分-范围值							Corrosion resistance 耐腐蚀能力						Toughness 韧性						Chrome platability 镀铬性能						Nitridability 氮化性能											
	C	Si	Mn	Cr	Mo	Ni	Others	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5						
2316	0.35	0.35	0.70	15.50	1.00	0.50																															
2085	0.33	≤1.00	≤1.00	16.00		≤1.00	S:0.08																														
CPM50 ESR	0.28	0.30	0.40	14.00		0.60	+N																														
2083	0.40	0.40	0.70	13.00																																	
2083 ESR	0.40	0.40	0.70	13.00																																	
2083 mod ESR	0.38	1.00	0.50	13.00			V:0.25																														
CRMHP ESR	0.25	0.30	0.40	14.00		0.60	+N																														
OPTI N+	0.15	0.30	0.40	14.00		0.60	+N																														


交货状态 Delivery Status : (字段颜色 field color)--- : 预硬模具钢料(Pre-hardened steel) / : 退火模具钢料(Anneal steel)

※ 本表所载资料的信息是根据我们的知识水平所编写, 目的是提供对我们产品使用的一般性建议因此不当视作是产品质量特性的保证, 每一个葛利兹钢料的用户应当自己判断选择葛利兹产品的适用性。


Plastic 塑料		Plastic type 胶料种类	Recommendation 推荐	
			Steel grade 钢种	Hardness 硬度
Normal plastic 常用型胶料	Without corrosion 不带腐蚀性	PP, ABS, PE ,PS ,	2738/2738H 738HH XPM/XPMESR 2343/2344(EX3/EX4) 2343ESR/2344ESR(EX3ESR/EX4ESR) 2083/2083ESR	HRC29-38 HRC32-38 HRC35-42 HRC44-52 HRC48-52 HRC42-52
	With corrosion 带腐蚀性	PVC, POM , PA, SAN,PMMA	2316 2083/2083ESR CRMHP OPTI N+	HRC28-34 HRC42-52 HRC50-52 HRC54-57
Special plastic 特殊添加型胶料	+ < Plastic +GF% or Talc 加玻纤或滑石粉.... 增强塑料	+ < 30% GF(Glass Fiber) or Talc 加 30%以下的增强型胶料	2738/2738H 738HH XPM/XPMESR GEST80 CPM40	HRC29-38 HRC32-38 HRC35-42 HRC38-42 HRC38-42
		+ > 30% GF(Glass Fiber) or Talc 加 30%以上的增强型胶料	2343/2344(EX3/EX4) 2343ESR/2344ESR(EX3ESR/EX4ESR) 2083/2083ESR CRMHP OPTI N+ GPM58	HRC48-52 HRC48-52 HRC42-52 HRC50-52 HRC54-57 HRC54-58
	Plastic + fire retardant 阻燃增强胶料	Added Cl-,Br-,P3- based fire retardant product 添加 Cl-,Br,P3-基阻燃剂胶料	2316 2083/2083ESR CRMHP OPTI N+	HRC28-34 HRC42-52 HRC50-52 HRC54-57

※ 本表所载资料的信息是根据我们的知识水平所编写，目的是提供对我们产品使用的一般性建议因此不当视为是产品质量特性的保证，每一个葛利兹钢料的用户应当自己判断选择葛利兹产品的适用性。

Normal Texturing
SWG 738HH

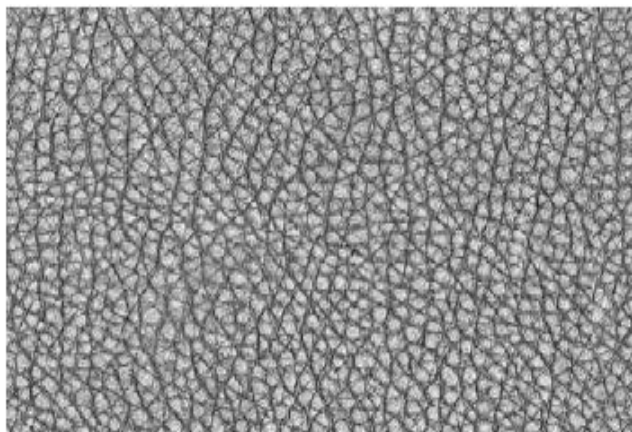


High Texturing
SWG XPM

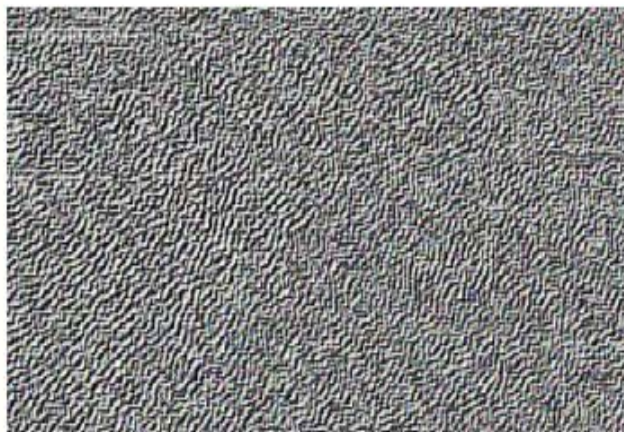

Fine and Geometric Texturing
SWG 2083ESR, CRMHP ESR, GEST80 ESR



硬度
Hardness in HRC

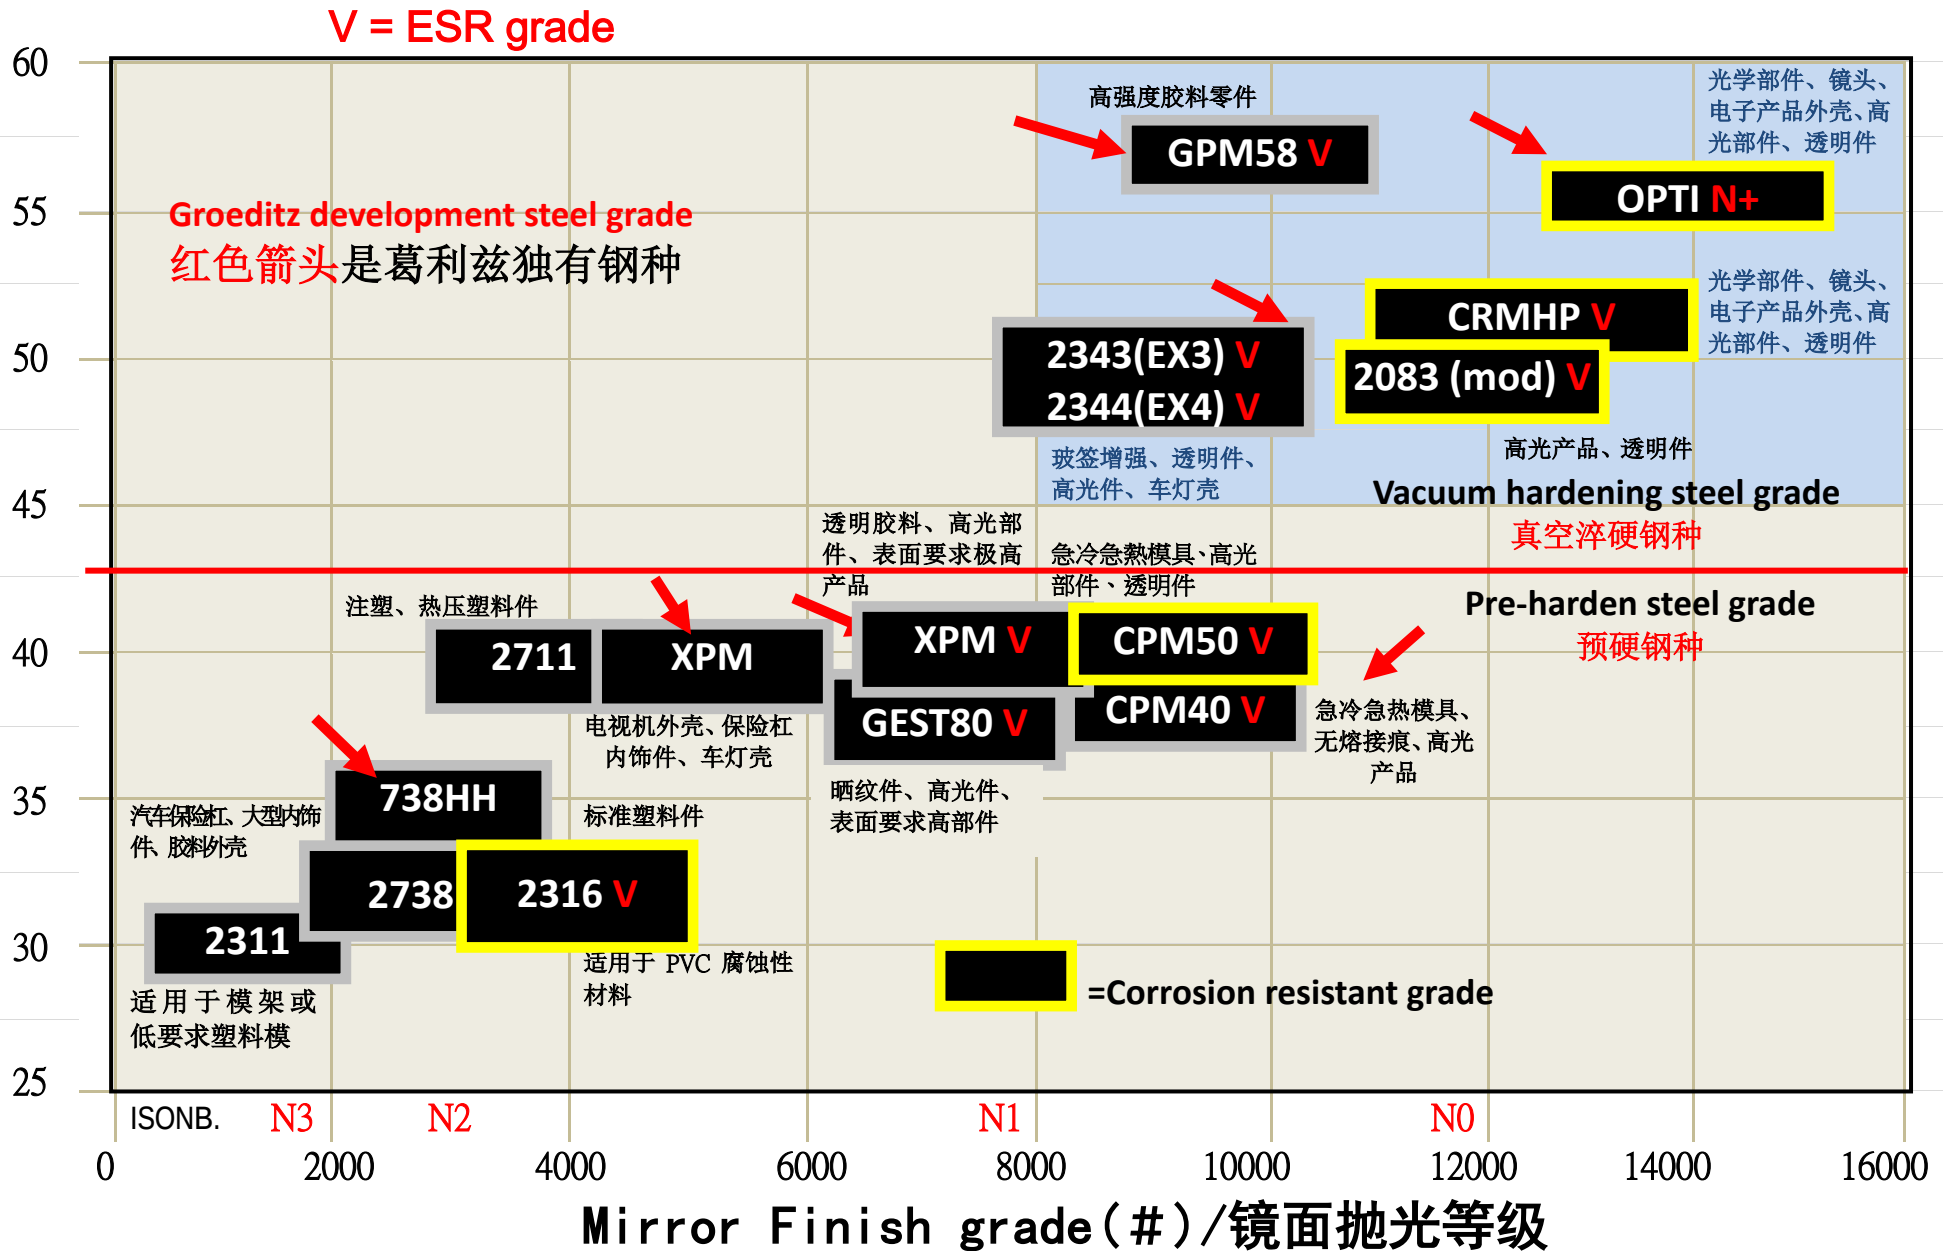

※ 本表所载资料信息是根据我们的知识水平所编写，目的是提供对我们产品使用的一般建议此不当视为是产品质量特性的保证，每一个葛利兹钢料的用户应当自己判断选择葛利兹产品的适用性。



Schmiedewerke Gröditz
GMH GRUPPE



万 润 利
广东 · 山东 · 浙江
— 德国葛利兹专卖 —


万润利集团

德国葛利兹优质模具钢

中国区专卖

GP GROUPE

Gröditz Tooling Steel
Exclusive Chain Stores

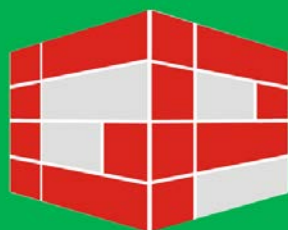

Gröditz Partner



广东万润利模具技术有限公司 (总部)

电话: +86 755 28070708

邮箱: jdb.sgp@groeditz-partner.com

传真: +86 755 28070718

住址: 深圳市宝安区沙井街道南环路 381 号
永昶兴工业区内



浙江万润利模具科技有限公司 (浙江分部)

电话: +86 574 88128168

邮箱: zj.sgp@groeditz-partner.com

住址: 浙江省宁波市鄞州区东吴镇小白村



山东万润利模具科技有限公司 (山东分部)

电话: +86 532 85202262 / 13927781601

邮箱: qd.sgp@groeditz-partner.com

住址: 山东省青岛市胶州市胶西街道办事处
西环外路 160 号内

Guangdong GP Tooling Technology Co., Ltd.

Tel : +86 755 28070708 / Fax : +86 755 28070718

Email : jdb.sgp@groeditz-partner.com

Address : Within Yongchangxing Industrial Park , no 381,
Nanhuan Road, Shajing Street , Bao'an District, Shenzhen,
Guangdong Province, China .

Zhejiang GP Tooling Technology Co., Ltd.

Tel : +86 574 88128168

Email : zj.sgp@groeditz-partner.com

Address : Xiao Bai Village, Dong Wu Town , Yinzhou
District, Ningbo City, Zhejiang Province, China

Shandong GP Tooling Technology Co., Ltd.

Tel : +86 532 85202262 / Mobile : +86 13927781601

Email : qd.sgp@groeditz-partner.com

Address : Within 160 Xihuan Outer Road, Jiaoxi street
office , Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong Province,
China .



: 18939801904



: jdb.sgp@groeditz-partner.com



: www.Groeditz-partner.com